


100 Holzarten auf www.w-l.ch

Makoré

(*Mimusops heckelii*)

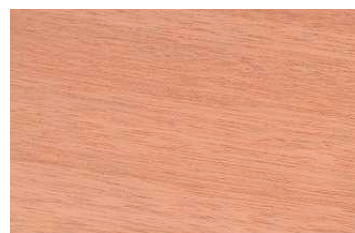

Vorkommen:	Westafrikanische Küste von Guinea bis Kamerun
Baumstamm:	Höhe bis 45 m, Durchmesser bis 1,5 m
Holzfarbe:	Rosabraun bis braunrot, Splint gelblich bis hellbraun
Merkmale:	Porenanordnung zerstreut in radialen Gruppen. Faserverlauf gradfaserig und breit, wecheldrehwüchsig und wirkt sehr dekorativ.
Eigenschaften:	Das Holz ist mittelhart, feinfaserig, witterungsbeständig, mässig schwindend und sehr widerstandsfähig. Es lässt sich normal bearbeiten, leicht leimen und polieren. Holzstaub reizt die Schleimhäute.
Resistenz:	Pilz sehr gross, Insekten sehr gross
Verwendung:	Als Furnier und Massivholz in der Möbelschreinerei Innere und äussere Bauarbeiten, Fenster, Türen, Schiff- und Waggonbau
Kenngrössen:	Raumgewicht: 0,65–0,75 g/cm ³
	Zugfestigkeit: 76–135 N/mm ²
	Druckfestigkeit: 52–55 N/mm ²
	Biegefestigkeit: 95–115 N/mm ²
	Härte n. Brinell 12 % Feuchtigkeit: H BII = 43 N/mm ² H BI = 24–30 N/mm ²