


100 Holzarten auf www.w-l.ch

Ramin

(*Gonystylus bancanus*)

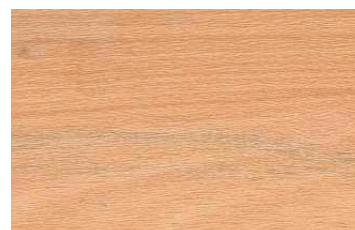

Vorkommen:	Südostasien
Baumstamm:	Höhe bis 25 m, Durchmesser bis 1,0 m
Holzfarbe:	Bräunlichgelb, Splint gelblichweiss
Merkmale:	Poren gleichmässig zerstreut, Markstrahlen sehr schmal und nur als kleine Spiegel wahrnehmbar, Längsschnitt Nadelrissig
Eigenschaften:	Das Holz ist mittelhart, geradfaserig, vereinzelt Drehwüchsig, schwindet wenig und ist nicht witterungsfest. Es lässt sich gut bearbeiten, messern, schälen und leicht spalten.
Resistenz:	Pilz gering, nicht in Nassräumen verwenden, Insekten gering
Verwendung:	Schälholz für Furniere, Sperrholzplatten, Rahmen, Leisten, Innenjalousien und Türen
Kenngrössen:	Raumgewicht: 0,55–0,65 g/cm ³
	Zugfestigkeit: 90–110 N/mm ²
	Druckfestigkeit: 60–71 N/mm ²
	Biegefestigkeit: 110–134 N/mm ²
	Härte n. Brinell 12 % Feuchtigkeit: H BII = k. A. H BI = 25 N/mm ²